



青葉油漆

絕 · 對 · 出 · 色

水性 Stone Paint System

外牆造型塗料

環保

耐候

抗裂

防水

易施工

The Granite Texture Exterior
Wall True Stone
Template Brochure



水性 Stone Paint System

外牆造型塗料

浮雕漆 彈性石英塗料

採用壓克力耐候型樹脂，搭配耐候型顏料精製而成。外牆表面凹凸有型耐看又防水，符合國際潮流，引領國內外牆造型風格。

特點

- 1、漆膜耐候性優異，使用年限更長久。
- 2、具有彈性可預防漆膜小裂痕。
- 3、防水性佳、適合用在多雨潮溼的台灣氣候。
- 4、顏色多樣、變化萬千。
- 5、高附着力、黏著度強，搭配底漆施作不易剝落。

施作示意圖



色彩選擇

彈性石英塗料與浮雕漆皆適用，以下以彈性石英塗料為範例。



A606



A552



A514



A735



A652



A463




A734



A681



A673

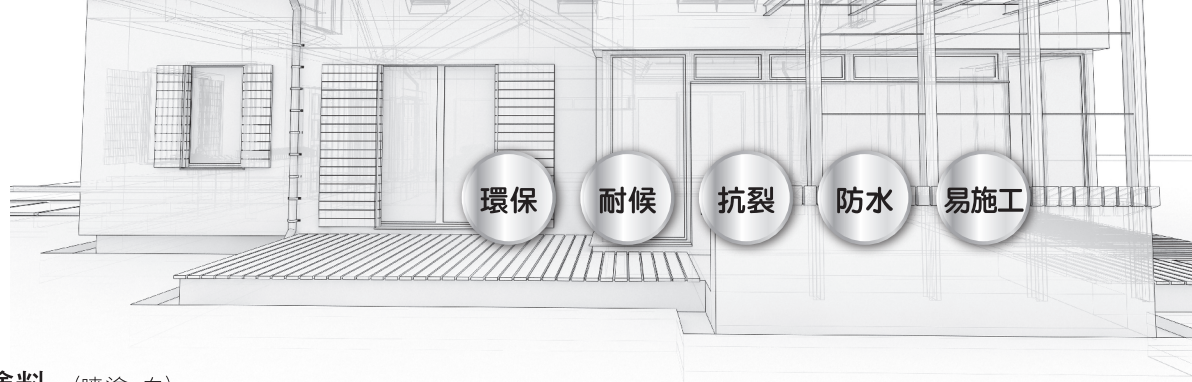


彈性石英塗料 (噴塗_白)



浮雕漆 範例一 (噴塗_A735)



浮雕漆 範例二 (噴塗_A734)

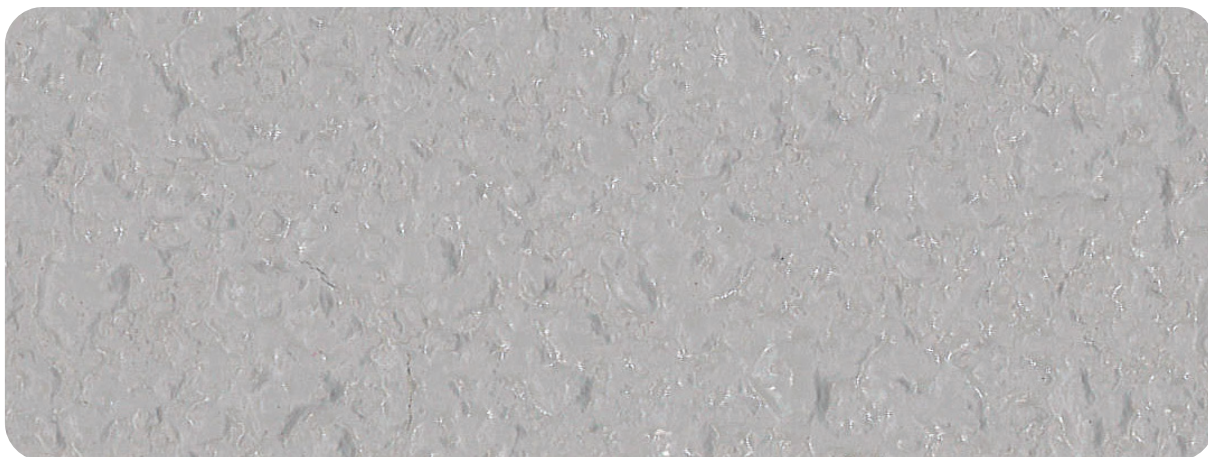

浮雕漆與彈性石英塗料施作工序

- 1 表面清理：新舊被塗物的表面有差異性。新設水泥牆需要充分養護21天以上，才能進行後續工序。舊水泥牆面需將表面風化鬆脫處刮除、油漬等污染物清除乾淨後，方可施作。如果是覆蓋在舊磁磚上，要確保舊磁磚附著度沒問題，方可繼續後續工序。如果會有剝落的可能性，最好將舊磁磚剝除，以免引起公安問題。舊牆面在施工前最好用水刀清理一遍。
- 2 裂痕修補：使用適合之填縫材料應依據現場情況作最佳選擇。例如，大裂痕可以使用室外用彈性補土、填縫劑或水泥砂漿等補平。如果使用水泥製品作為填縫材料，修補後至少需要2週養護後，才能進行後續工序。
- 3 施作底漆：依被塗物材質選擇適用底漆。如果是水泥牆面，可採用水性多功能強效底漆，稀釋30-50%，施作1-2道。如果是磁磚，可採用水性多功能強效底漆，不稀釋直接塗1-2道。
- 4 施作溝縫色：如果有要施作溝縫，可使用彈性塗料。先選擇適合的溝縫色，把整個建築物噴塗 / 刷塗、滾塗至均勻。(註1)
- 5 區分溝縫線：用養生膠帶把要預留溝縫的位置貼好。(註2)
- 6 中材塗佈：將彈性石英塗料 / 浮雕漆噴塗或滾塗於牆面上，並依建築設計要求調整塗膜顆粒外觀與紋理質感。
- 7 清除養生膠帶：中塗施作好，立即將養生膠帶撕掉，不要等全乾才撕。(註2)
- 8 貼上養生膠帶：用養生膠帶把要預留溝縫的位置貼好。(註2)
- 9 施作面漆：選擇適合之顏色施作面漆。可使用彈性塗料面漆。施作1-2道。
- 10 清除養生膠帶：中塗施作好，立即將養生膠帶撕掉，不要等全乾才撕。(註2)
- 11 施作透明罩面漆：噴塗、滾塗或刷塗透明罩面漆在整個牆面上，即可完成整個工序。

註1：這個工序也可以留到後面，採用silicone填縫劑來填補溝縫。
註2：如果沒有施作溝縫色，此步驟可略過。

工程	材料名稱	與水稀釋比	塗裝數	塗佈量m ² /L	間隔時間	施作方法	
1	基底處理						
2	底漆	水性多功能強效底漆	水泥底材：30-50% 磁磚浪板：0%	1-2	14-21	24HR 以上	刷塗/滾塗
3	溝縫色	彈性塗料	0-10%	1-2	5-5.5	24HR 以上	噴塗/滾塗/刷塗
4	中材	浮雕漆/彈性石英塗料	0%	1-2	1.0-1.3	24HR 以上	噴塗/滾塗
5	面漆	彈性塗料	0-10%	1-2	3-3.5	24HR 以上	噴塗/滾塗/刷塗
6	透明罩面漆	罩面漆	0%	1-2	12-15	24HR 以上	噴塗

註：塗佈量為參考值，要根據底材粗糙度與施工當時氣候風量而有所差異，以實際現場狀況為主。

常見問題與對策

常見問題	原因分析	對策
泛白發花	基層鹼性太強	延長養護時間，控制基層含水率10%以下，PH9.5以下，新牆面不分冬夏需養護20天以上。
塗層起鼓、剝落	基層鹼性強、含水率高	延長養護時間，控制基層含水率10%以下，PH9.5以下，新牆面不分冬夏需養護20天以上。
光澤不均勻	罩面漆漏塗或塗刷不均勻	罩面漆塗刷要均勻，不得漏塗
塗層疏鬆、強度低 面漆或面漆開裂	施工溫度低於5°C	施工溫度必須高於5°C，預計24小時內有雨不得施工
塗層色差	噴塗厚度不均勻	合理掌握噴塗厚度，噴塗要均勻
噴塗中大量灑落	噴塗壓力過高或過低	控制噴塗壓力在4-6kg/m ² 範圍內

適用範圍

室內外水泥牆、新舊磁磚、矽酸鈣板、木板等皆可施作，只是底材的處理要先依據不同的板材，先做前處理。

例如：木板需要先做油性底或水性綁油煙底漆後，再依工序施作。矽酸鈣板與木板不適合做在戶外。

影片說明



前處理與防水工程



浮雕漆



彈性石英塗料



多彩漆



青葉油漆
Ching Yeh Paint

三葉造漆工業股份有限公司
SHAN YEH PAINT INDUSTRIAL CO.,LTD

總公司：桃園市平鎮區洪圳路207-1號
電話：(03)450-9121 傳真：(03)450-9161
Website: www.chingyehpaint.com.tw